




EDXRF: muestra 34010 / sample 34010

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

02/12/2010

Análisis en decoración amarilla / Analysis in yellow decoration

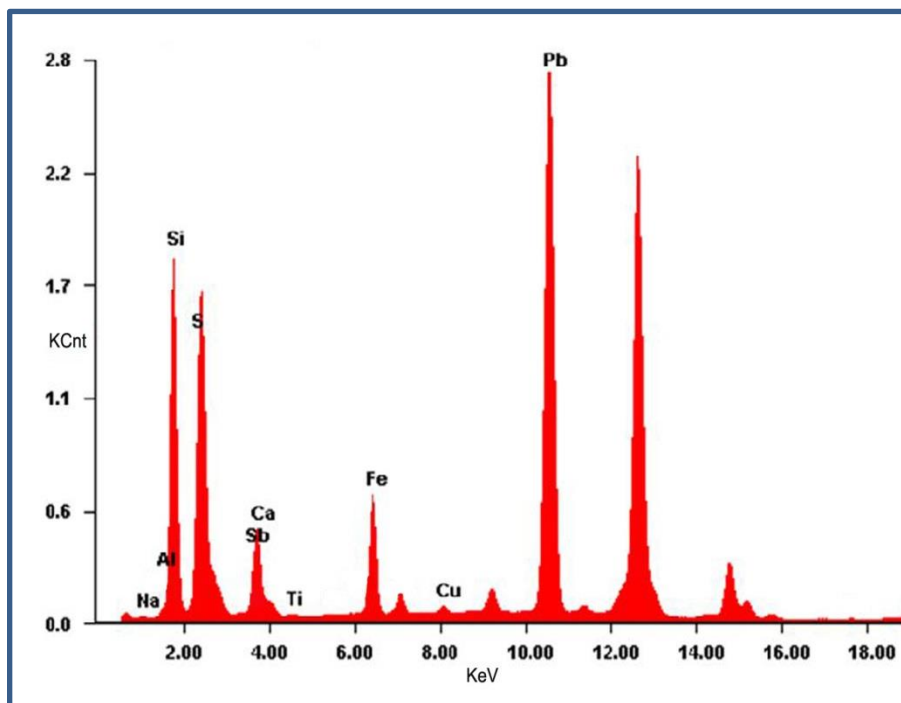

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Oxide	Wt%	At%
Na2O	04.05	05.03
MgO	00.00	00.00
Al2O3	02.46	01.86
SiO2	48.74	62.40
SO3	18.83	18.09
SnO2	00.00	00.00
Sb2O3	01.76	00.47
CaO	03.86	05.29
TiO2	00.03	00.03
Cr2O3	00.01	00.01
MnO	00.00	00.00
Fe2O3	01.60	00.77
CoO	00.02	00.02
CuO	00.07	00.07
PbO2	18.53	05.96
Mo2O3	00.01	00.00

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 885 μ A

Tamaño de spot / spot size: 300 μ m




EDXRF: muestra 34010 / sample 34010

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

02/12/2010

Análisis en decoración azul / Analysis in blue decoration

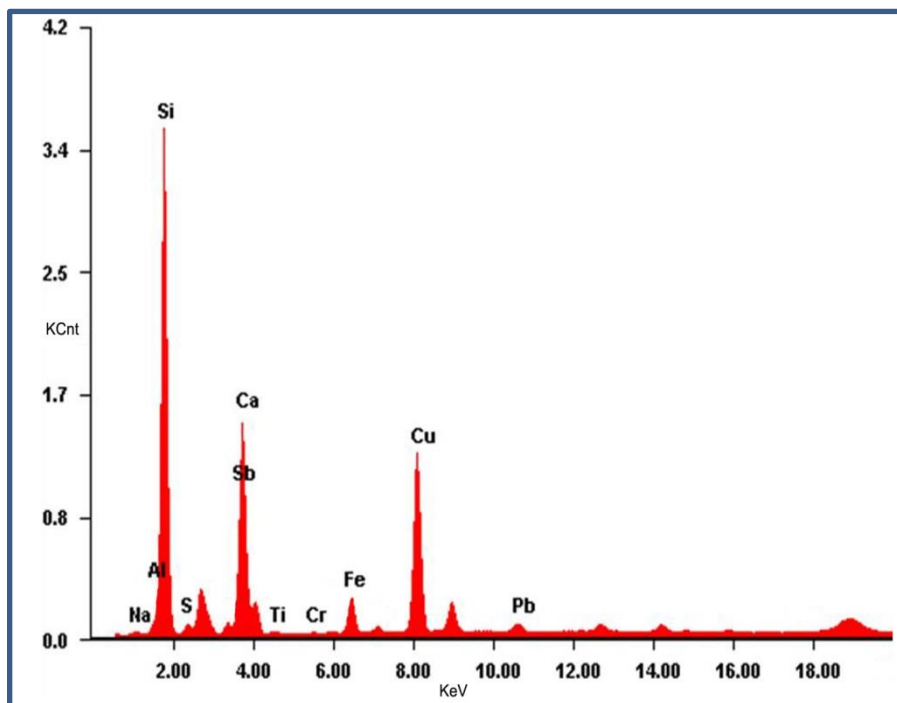

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Oxide	Wt%	At%
Na2O	06.28	06.28
MgO	00.00	00.00
Al2O3	04.29	02.61
SiO2	76.69	79.17
SO3	00.97	00.75
SnO2	00.00	00.00
Sb2O3	00.99	00.21
CaO	08.66	09.58
TiO2	00.07	00.05
Cr2O3	00.02	00.01
MnO	00.01	00.01
Fe2O3	00.40	00.15
CoO	00.01	00.00
CuO	01.43	01.12
PbO2	00.18	00.05
Mo2O3	00.00	00.00

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 885 µA

Tamaño de spot / spot size: 300 µm

