




EDXRF: muestra 34004-2 / sample 34004-2

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

08/03/2011

Análisis en decoración blanca / Analysis in white decoration

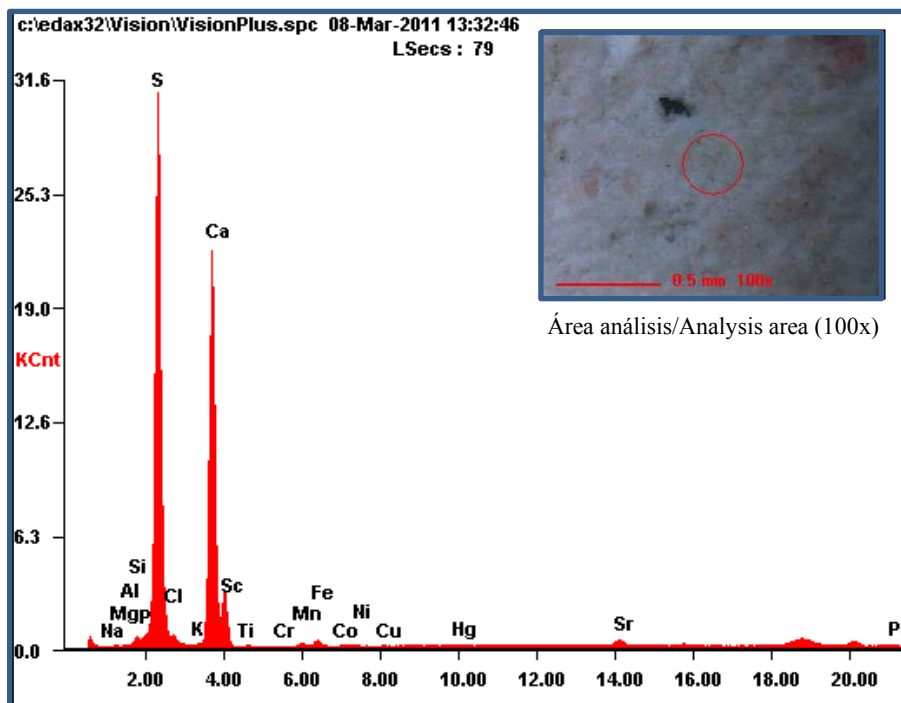

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Oxide	Wt%	At%
Na2O	00.45	00.51
MgO	01.66	02.86
Al2O3	00.75	00.51
SiO2	02.28	02.64
P2O5	02.59	01.27
SO3	56.56	49.14
Cl2O	00.71	00.57
K2O	00.19	00.14
CaO	33.63	41.72
Sc2O3	00.53	00.27
TiO2	00.06	00.05
Cr2O3	00.00	00.00
MnO	00.07	00.07
Fe2O3	00.23	00.10
CoO	00.01	00.01
Ni2O3	00.02	00.01
CuO	00.00	00.00
HgO2	00.03	00.01
SrO	00.11	00.07
PdO	00.09	00.05
Sb2O3	00.05	00.01

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 890 µA

Tamaño de spot / spot size: 300 µm

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results






EDXRF: muestra 34004-2 / sample 34004-2

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

08/03/2011

Análisis en decoración roja / Analysis in red decoration

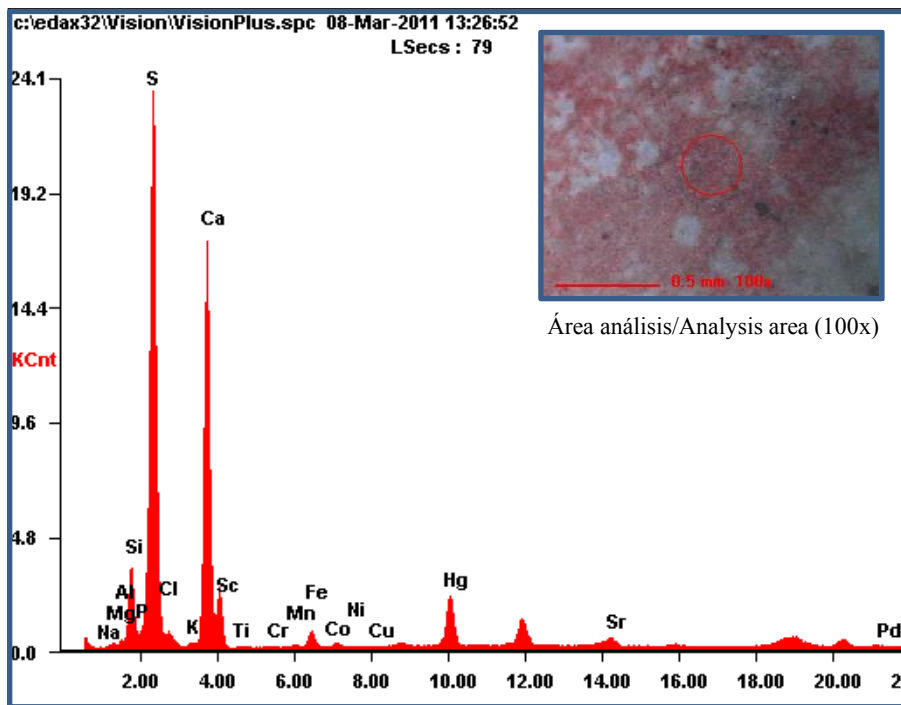

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Oxide	Wt%	At%
Na2O	00.43	00.48
MgO	03.56	06.14
Al2O3	02.91	01.99
SiO2	15.70	18.15
P2O5	03.27	01.60
SO3	46.49	40.33
Cl2O	00.65	00.52
K2O	00.30	00.22
CaO	23.78	29.45
Sc2O3	00.39	00.20
TiO2	00.05	00.05
Cr2O3	00.02	00.01
MnO	00.04	00.04
Fe2O3	00.31	00.13
CoO	00.01	00.01
Ni2O3	00.00	00.00
CuO	00.00	00.00
HgO2	01.86	00.56
SrO	00.11	00.07
PdO	00.09	00.05
Sb2O3	00.00	00.00

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 990 µA

Tamaño de spot / spot size: 300 µm

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

