




EDXRF: muestra 76054 / sample 76054

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

28/07/2010

Análisis en decoración roja / Analysis in red decoration

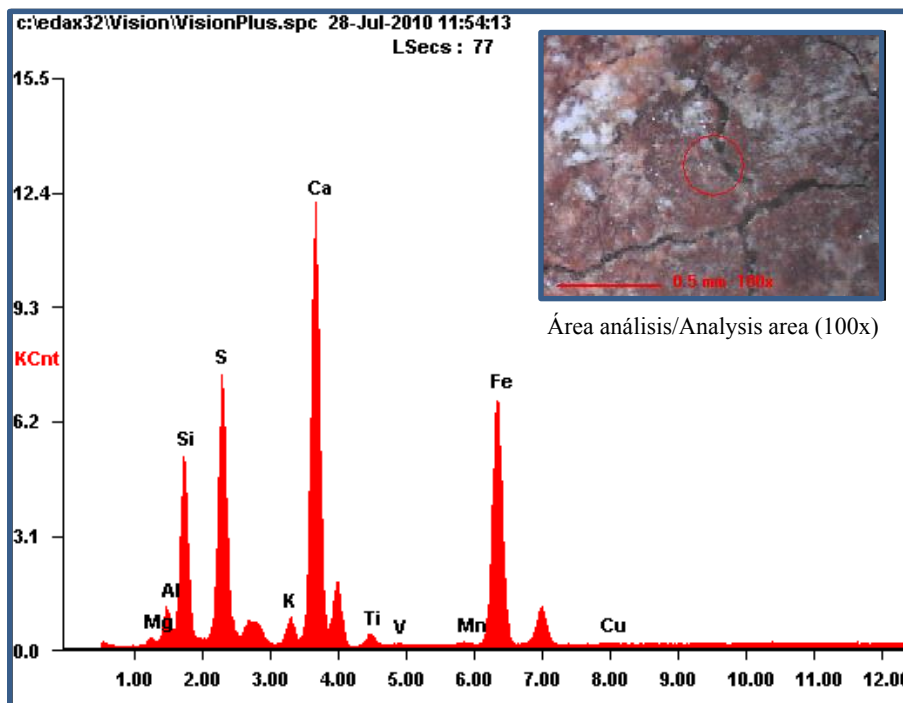

Oxide	Wt%	At%
MgO	05.59	09.21
Al2O3	12.52	08.15
SiO2	33.48	36.96
SO3	21.41	17.74
K2O	01.41	00.99
CaO	20.99	24.83
TiO2	00.43	00.35
V2O5	00.02	00.01
MnO	00.04	00.04
Fe2O3	04.08	01.69
CuO	00.03	00.02

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 760 µA

Tamaño de spot / spot size: 300 µm






EDXRF: muestra 76054 / sample 76054

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

28/07/2010

Análisis en decoración blanca / Analysis in white decoration

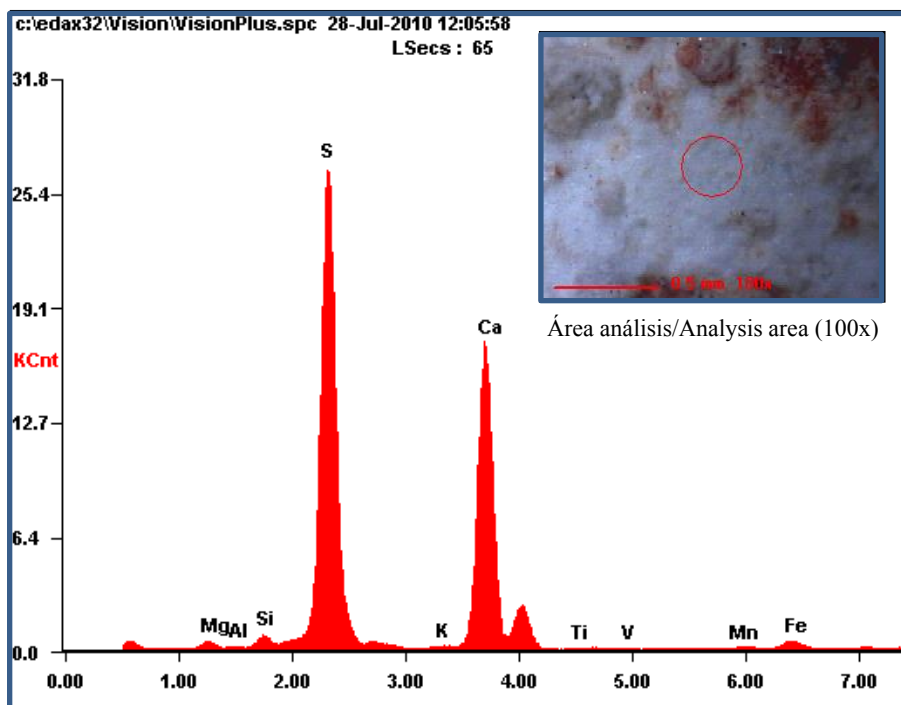

Oxide	Wt%	At%
MgO	08.50	11.97
Al2O3	01.15	01.46
SiO2	03.03	03.69
SO3	39.60	42.27
K2O	00.56	00.49
CaO	46.40	39.63
TiO2	00.13	00.10
V2O5	00.04	00.03
MnO	00.10	00.06
Fe2O3	00.47	00.29
CuO	00.02	00.01

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 760 μ A

Tamaño de spot / spot size: 300 μ m

