




EDXRF: muestra 239-2 / sample 239-2

Yacimiento /Archaeological site: Oppidum de Puente Tablas/ Oppidum of Puente Tablas

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

15/09/2015

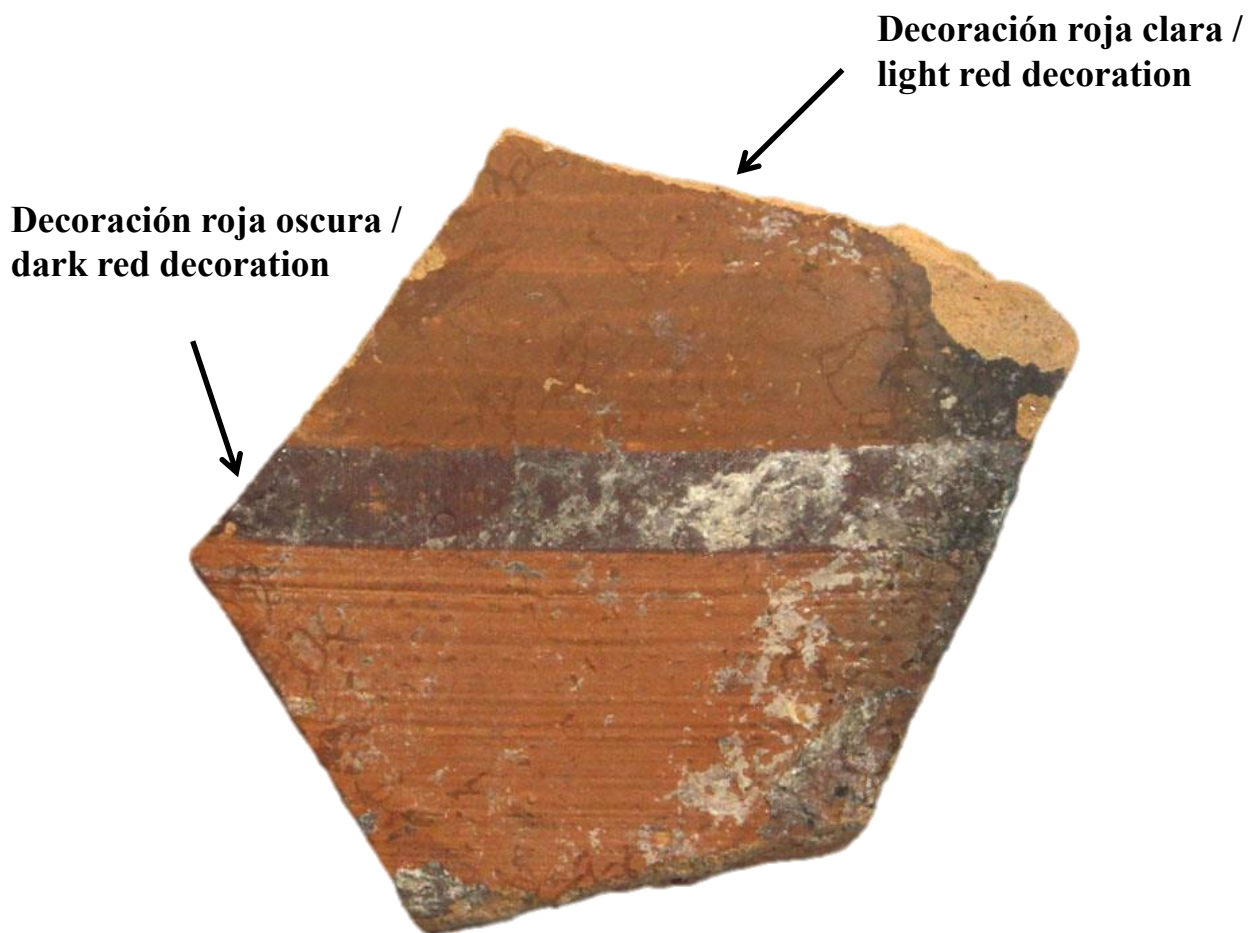




EDXRF: muestra 239-2 / sample 239-2

Yacimiento /Archaeological site: Oppidum de Puente Tablas/ Oppidum of Puente Tablas

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

15/09/2015

Análisis en decoración roja oscura / Analysis on dark red decoration

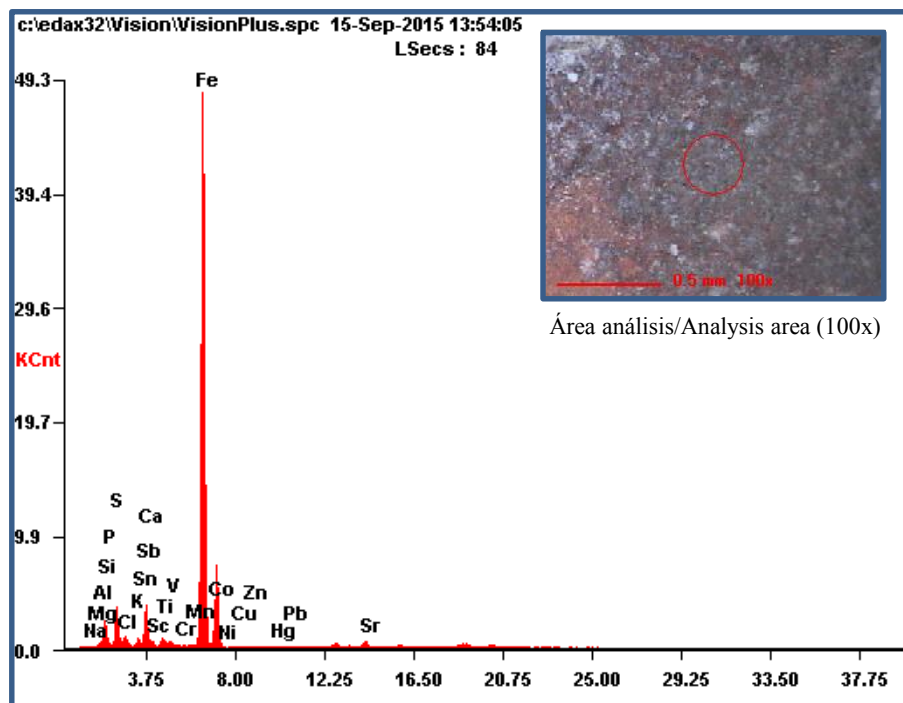

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 725 μ A

Tamaño de spot / spot size: 300 μ m

Oxide	Wt%	At%
Na2O	00.51	00.75
MgO	00.00	00.00
Al2O3	05.06	04.51
SiO2	23.75	35.96
P2O5	01.44	00.92
SO3	13.84	15.73
Cl2O	01.80	01.89
K2O	01.23	01.18
SnO2	00.00	00.00
Sb2O3	00.00	00.00
CaO	07.90	12.82
Sc2O3	00.00	00.00
TiO2	01.16	01.32
V2O5	00.24	00.12
Cr2O3	00.00	00.00
MnO	00.10	00.13
Fe2O3	42.10	23.98
CoO	00.03	00.03
Ni2O3	00.00	00.00
CuO	00.05	00.06
ZnO	00.07	00.07
HgO2	00.14	00.06
PbO2	00.07	00.03
SrO	00.50	00.44

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results






EDXRF: muestra 239-2 / sample 239-2

Yacimiento /Archaeological site: Oppidum de Puente Tablas/ Oppidum of Puente Tablas

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

15/09/2015

Análisis en decoración roja clara / Analysis on light red decoration

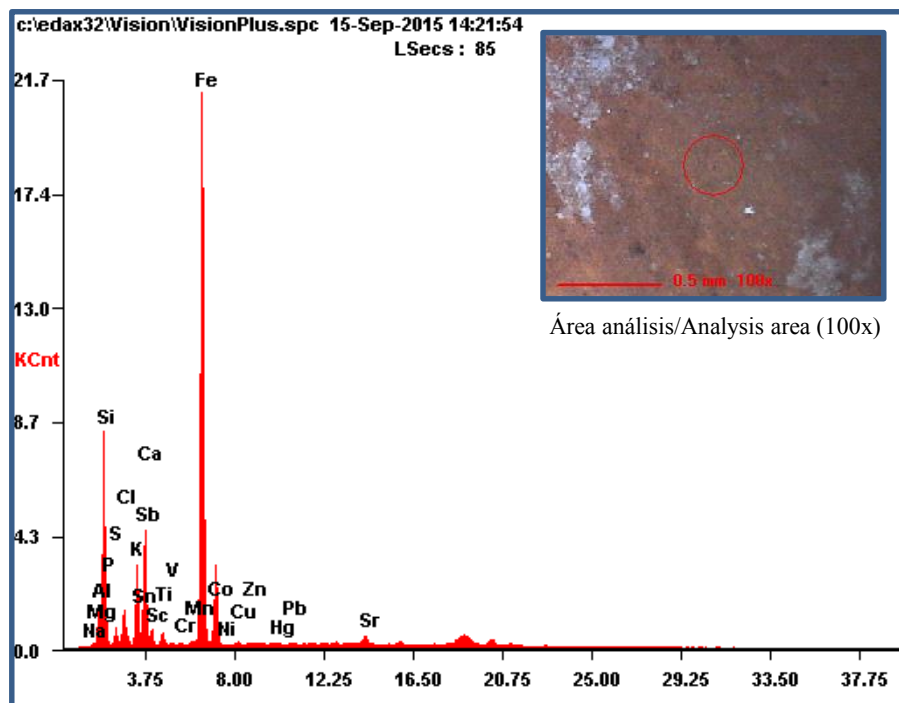

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 860 µA

Tamaño de spot / spot size: 300 µm

Oxide	Wt%	At%
Na2O	00.00	00.00
MgO	02.17	03.85
Al2O3	16.23	11.39
SiO2	51.06	60.82
P2O5	00.63	00.32
SO3	01.99	01.78
Cl2O	01.98	01.63
K2O	05.43	04.12
SnO2	00.00	00.00
Sb2O3	00.00	00.00
CaO	07.80	09.96
Sc2O3	00.10	00.05
TiO2	00.61	00.55
V2O5	00.02	00.01
Cr2O3	00.08	00.04
MnO	00.08	00.08
Fe2O3	11.48	05.14
CoO	00.09	00.08
Ni2O3	00.00	00.00
CuO	00.05	00.04
ZnO	00.02	00.02
HgO2	00.03	00.01
PbO2	00.01	00.00
SrO	00.15	00.11

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results