




EDXRF: muestra 1011 / sample 1011

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis/Cemetery Cerro de los Vientos

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

25/01/2018

Análisis en decoración roja / Analysis on red decoration

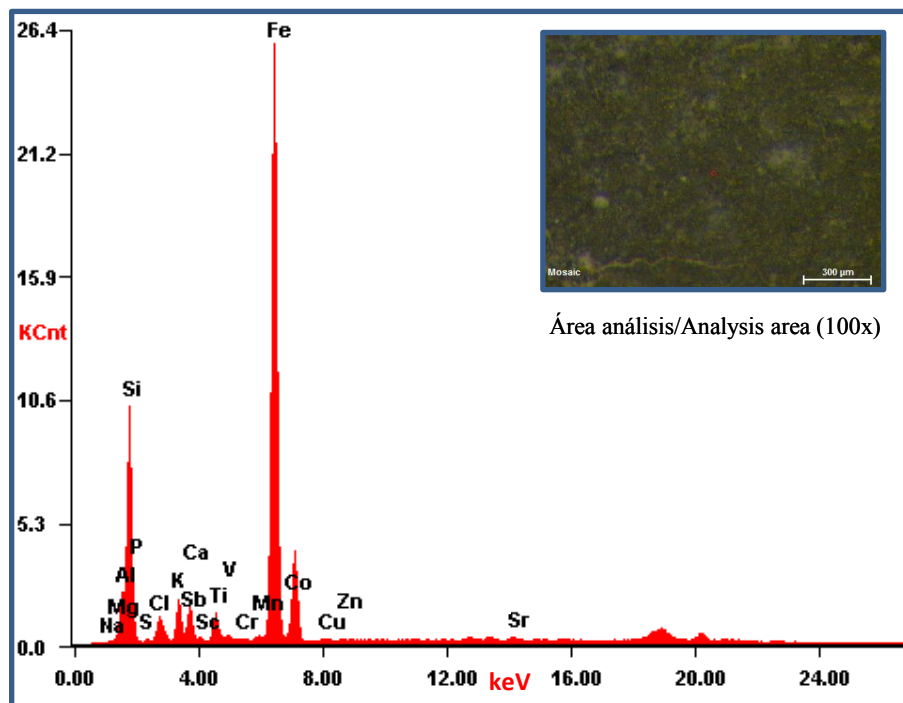

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Oxide	Wt%
<i>Na₂O</i>	0,00
<i>MgO</i>	0,00
<i>Al₂O₃</i>	16,35
<i>SiO₂</i>	57,96
<i>P₂O₅</i>	0,00
<i>SO₃</i>	0,47
<i>-Cl</i>	1,99
<i>K₂O</i>	3,18
<i>CaO</i>	2,48
<i>TiO₂</i>	1,30
<i>V₂O₅</i>	0,08
<i>MnO</i>	0,12
<i>Fe₂O₃</i>	15,68
<i>CoO</i>	0,00
<i>CuO</i>	0,04
<i>ZnO</i>	0,03
<i>SrO</i>	0,06

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 50 kV

Intensidad / intensity: 600 µA

Tamaño de spot / spot size: 25 µm




EDXRF: muestra 1011 / sample 1011

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis/Cemetery Cerro de los Vientos

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

25/01/2018

Análisis en pasta cerámica / Analysis on ceramic paste

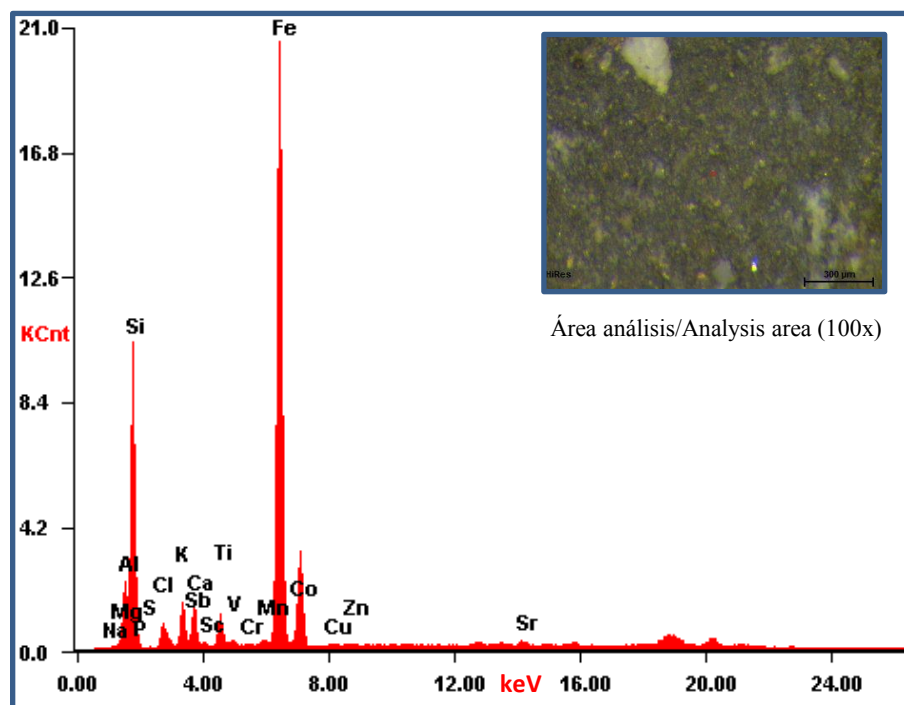

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Oxide	Wt%
<i>Na₂O</i>	0,48
<i>MgO</i>	2,15
<i>Al₂O₃</i>	21,52
<i>SiO₂</i>	61,41
<i>P₂O₅</i>	0,41
<i>SO₃</i>	0,07
<i>-Cl</i>	0,92
<i>K₂O</i>	2,65
<i>CaO</i>	2,01
<i>TiO₂</i>	0,98
<i>V₂O₅</i>	0,05
<i>MnO</i>	0,06
<i>Fe₂O₃</i>	7,11
<i>CoO</i>	0,02
<i>CuO</i>	0,02
<i>ZnO</i>	0,02
<i>SrO</i>	0,04

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 50 kV

Intensidad / intensity: 600 µA

Tamaño de spot / spot size: 25 µm