




EDXRF: muestra 1038 / sample 1038

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis/Cemetery Cerro de los Vientos

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

15/01/2018

Análisis en decoración roja / Analysis on red decoration

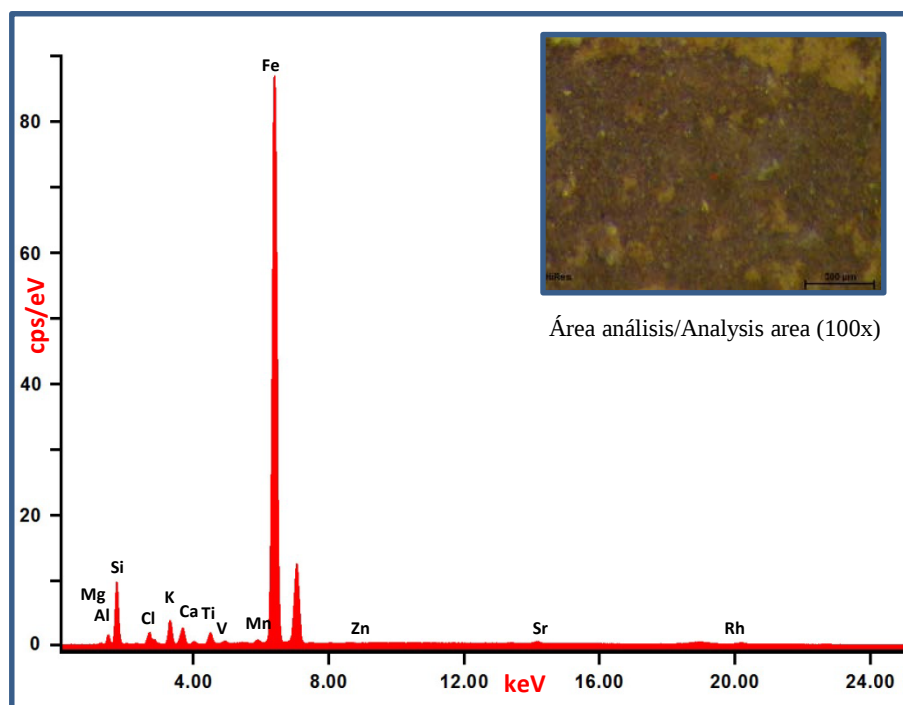

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Oxide	Wt%
<i>Na₂O</i>	0,00
<i>MgO</i>	4,75
<i>Al₂O₃</i>	11,87
<i>SiO₂</i>	38,87
<i>P₂O₅</i>	0,15
<i>SO₃</i>	0,54
<i>-Cl</i>	0,62
<i>K₂O</i>	4,14
<i>CaO</i>	1,97
<i>TiO₂</i>	1,24
<i>V₂O₅</i>	0,05
<i>MnO</i>	0,38
<i>Fe₂O₃</i>	34,73
<i>CoO</i>	0,13
<i>CuO</i>	0,04
<i>ZnO</i>	0,05
<i>SrO</i>	0,22

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 50 kV

Intensidad / intensity: 600 µA

Tamaño de spot / spot size: 25 µm




EDXRF: muestra 1038 / sample 1038

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis/Cemetery Cerro de los Vientos

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

15/01/2018

Análisis en pasta cerámica / Analysis on ceramic paste

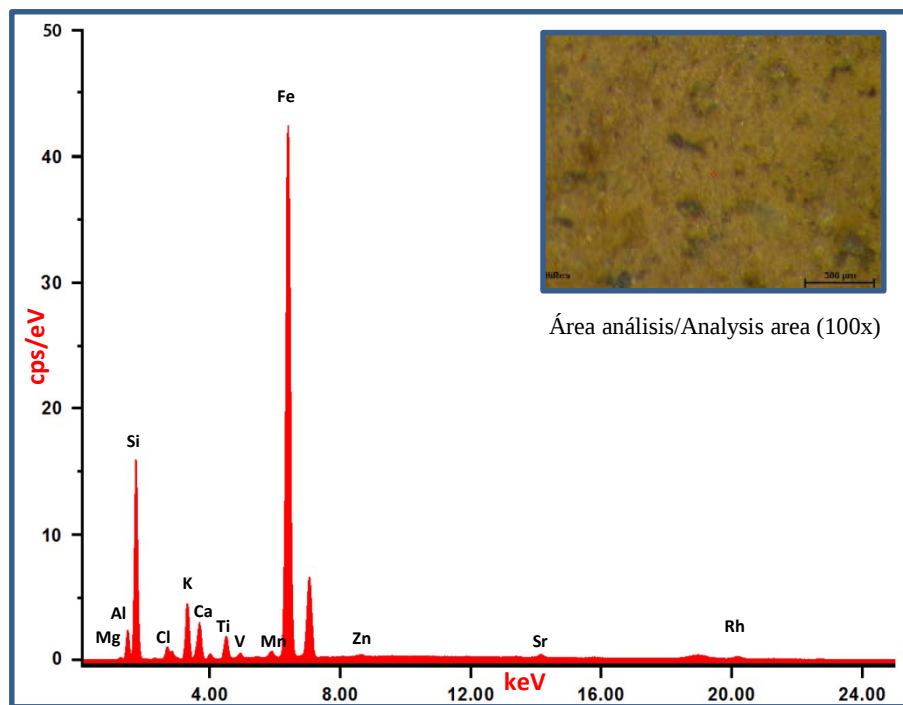

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Oxide	Wt%
Na_2O	0,00
MgO	2,10
Al_2O_3	15,83
SiO_2	61,17
P_2O_5	0,00
SO_3	0,50
-Cl	0,24
K_2O	5,72
CaO	2,10
TiO_2	1,33
V_2O_5	0,05
MnO	0,13
Fe_2O_3	10,57
CoO	0,04
CuO	0,01
ZnO	0,03
SrO	0,11

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 50 kV

Intensidad / intensity: 600 µA

Tamaño de spot / spot size: 25 µm